




Филиал "Сухоложскцемент" ООО "СЛК Цемент"
624800, Россия, Свердловская обл., г.Сухой Лог, ул. Кунарская, 20
www.slk-cement.com

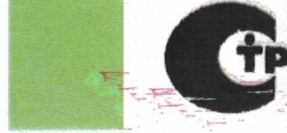

Сертификат № РОСС RU C-RU.СЛ02.В.00367/21
Срок действия сертификата от 21.10.2021 по 20.10.2022

Документ о качестве

Портландцемент типа ЦЕМ II подтипа В с известняком (И) от 21% до 35%
класса прочности 32,5, быстротвердеющий

ЦЕМ II/В-И 32,5Б ГОСТ 31108-2020

Партия № 24 Силос № 9 Дата отгрузки 22.08.2022

SO₃ 2.86 %

Вид и количество минеральных добавок
(основных компонентов) в цементе:

известняк 30 %

Вид и количество специальных и
технологических добавок:

интенсификатор помола 0.04 %

Класс прочности

32,5

Нормальная густота цементного теста

25.5 %

Начало схватывания

165 мин

Конец схватывания

210 мин

Признаки ложного схватывания

нет

Активность (прочность на сжатие в возрасте 28 суток), среднее
значение за предшествующие 3 месяца

40.0 МПа

Коэффициент вариации активности

9.36 %

Радиационное качество

Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов
в цементе Аэфф по результатам периодических испытаний < 70.4 БК/кг

Разрешен к применению в качестве строительного материала без ограничений
(Протокол № 05/12760-22 от 01.08.2022г.)

Гарантийный срок соответствия цемента по ГОСТ 30515-2013 п.12

Номер транспортного средства

У 626 МР 96

Начальник ОТК

Контролёр ОТК

